



EIGENSCHAPPEN

- Blijvend elastische polyurethaankit
- Grote weerstand tegen veroudering en weersinvloeden en hoge en lage temperaturen
- Goed bestand tegen chemicaliën
- Uitstekende kleefkracht op vrijwel alle bouwmaterialen
- Zeer goede verwerkbaarheid
- Overschilderbaar (voorafgaande testen worden aanbevolen)

TOEPASSINGEN

- Geschikt voor elastische verbindingen en afdichtingen in de bouw en scheepvaart.
- Goede hechting op hout, beton, baksteen, gevelsteen, natuursteen en metalen zoals staal, geanodiseerd aluminium, etc. Op poreuze ondergronden en kunststoffen wordt een primer aangeraden.

TECHNISCHE GEGEVENS

Niet uitgeharde kit	
Aard van de kit	Polyurethaan
Uithardingsysteem	Vernetting door luchtvochtigheid
Velvorming (23°C en 50% R.V.)	90 - 150 min.
Uithardingssnelheid (23°C en 50% R.V.)	3 mm na 24u
Densiteit: ISO 1183	1,17 g/ml
Verwerkingstemperatuur	+5°C - +35°C
Houdbaarheid, ongeopend op droge plaats tussen +5°C - +25°C	12 maanden
Uitgeharde kit	
Shore A hardheid: ISO 868	25
Maximale toelaatbare vervorming: conform ISO 11600	25%
Modulus bij 100% rek: ISO 8339	0,28 N/mm ²
% rek bij breuk: ISO 8339	>400%
Temperatuurbestendigheid	-40°C - +80°C

VERPAKKING EN KLEUR

25 alu-kokers van 310 ml/doos - 48 dozen/pallet

Zwart, wit, bruin, grijs

20 worsten van 600 ml/doos - 45 dozen/pallet

Zwart, wit, grijs

VERWERKING

Voorbereiding

De oppervlakken dienen droog en zuiver te zijn, indien nodig ontvetten met **Parasilico Cleaner**, MEK, brandalcohol, ethanol. Indien nodig primer aanbrengen. Het is aangeraden om hechtingsproeven te doen. De gebruiker dient zelf te controleren of het product voor zijn toepassing geschikt is. Eventueel onze technische dienst raadplegen.

Primers

Hybrid & PU Primer	Transparant of zwart	Droogtijd ca. 20 min
--------------------	----------------------	----------------------

Aanbrengen

Met een hand- of luchtdrukpistool. Zolang het product niet volledig is verrubberd, is slechts een maximale beweging van 5% toegelaten. Een goede ventilatie tijdens verwerken en tijdens uitharden is belangrijk.

Voegafmetingen

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

- Geschikte voegbreedte: van 5 mm tot 30 mm.
- Voegen met een breedte tot 10 mm: voegdiepte moet gelijk zijn aan voegbreedte.
- Voegen breder dan 10 mm: voegdiepte = (voegbreedte/3) + 6 mm.

Afwerking

Indien gewenst, gladstrijken met **Perfect Joint Tooling Agent** of **afstrijkrubber**.

Reiniging gereedschap

Niet-uitgeharde kit: met **Parasilico Cleaner**.

Uitgeharde kit: zoveel mogelijk mechanisch verwijderen. Resten kunnen verwijderd worden met **Silicone Remover**.

Reparatiemogelijkheden

Daarvoor is het hetzelfde materiaal aangewezen.

VEILIGHEID Raadpleeg de verpakking of veiligheidsfiche voor aanvullende informatie.

AANDACHTSPUNTEN


- Niet gebruiken als beglazingskit of spiegellijm.

CHEMISCHE COMPATIBILITEIT VAN POLYURETHAANKIT

	producten	compatibiliteit	noot
Zuren	10% azijnzuur	goed	
	25% azijnzuur	slecht	kit zwelt
	10% zoutzuur (pH3)	goed	
	25% zoutzuur	slecht	kit zwelt
	10% zwavelzuur	goed	
	25% zwavelzuur	goed	
Basen	10% salpeterzuur	slecht	kit verslechtert
	10% soda (pH8)	goed	
	25% soda	slecht	hechtingsverlies
	10% kaliumchloraat	goed	
Olie en solventen	25% kaliumchloraat	slecht	hechtingsverlies
	Motorolie	zeer goed	
	Methanol, Formol, Ethanol, Acetone, Toluëen, Xyleen, Geschloreerde solventen, petrol	slecht	kit zwelt
	Glycol	zeer goed	
	Aliphatische solventen	goed	
Andere	Water, zeewater	zeer goed	
	Pekelwater	goed	

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN

- CE
- SNJF (Société National du Joint Français): Facade n° 4421, mastic type elastomère 25 E: couleurs blanc – brun – gris – noir – sable

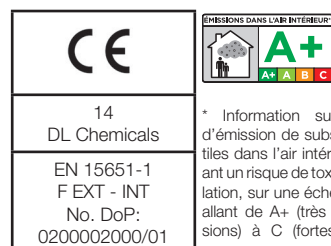

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.